



BESSAC
TP & C

BESSAC S.A.
Travaux Publics & Carrière
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22
Site internet : www.bessac-tpc.fr
Courriel : email@bessac-tpc.fr
Le Rivet - 81120 REALMONT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2024
Fin de validité 30/06/2024

Site de production **BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE** Granulat **RO4/6.3 N lavé**
Le Rivet - 81360 - MONTREDON-LABESSONNIE
Nature pétrographique **DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE** Elaboration **Naturel - CONCASSAGE**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4 6.3** Norme **NF P18-545 - Article 8 - Code B III (BE)**

	0.5	d/2 2	d 4	5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	Fl (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Vss + u	1	6	20		95	100	100	0.5	34	28	23	39	100				
Vss	1	5	15		90	100	100	0.5	30	25	20	35	100				
Vsi	0	0	5		80	98	100	0	0	0	0	0	50				
Vsi - u	0	0	0		75	97	100	0	0	0	0	0	46				
sf Max																	


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Résultat des autres essais : du 01/01/2022 au 31/12/2023

	0.5	d/2 2	d 4	5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	Fl (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Nbr. val	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	7	1	2	3	1	2	1
Maxi	0.6	1.1	9.3	43.1	87.1	100.0	100.0	0.4	28	13	19	-	56	4.6	2.90	0.8	1.30
XF + 1.25s sf	0.6	1.2	9.5	43.7	88.6	100.0	100.0	0.4	29	13	19	-	58	4.7	2.90	0.8	1.30
XF	0.5	1.0	7.9	38.1	85.6	100.0	100.0	0.3	27	13	18	30	55	3.9	2.90	0.8	1.30
XF - 1.25s sf	0.4	0.8	6.3	32.5	82.6	100.0	100.0	0.2	25	13	17	-	52	3.1	2.90	0.8	1.30
Mini	0.5	0.8	6.7	34.4	82.9	100.0	100.0	0.3	25	13	16	-	53	3.5	2.90	0.8	1.30
sf	0.06	0.15	1.31	4.51	2.37	0.00	0.00	0.07	1.41	0.00	1.01	-	2.24	0.61	0.00	0.00	0.00

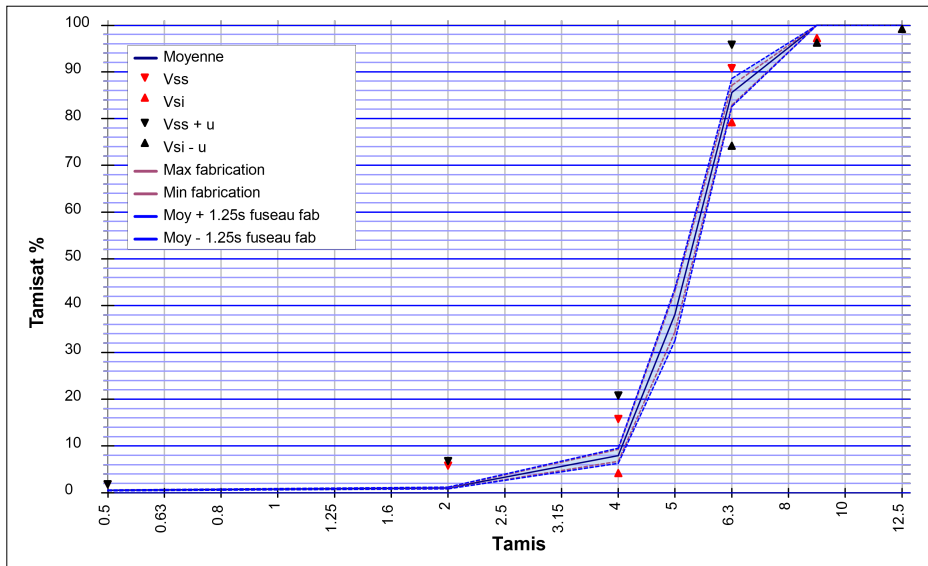

Essai(s) complémentaire(s)

MILHAU Mathieu
Responsable de laboratoire

S.A. BESSAC TPC
TRAVAUX PUBLICS & CARRIÈRES
"Le Rivet"
81120 REALMONT
Tél. : 05.63.55.51.29 - Fax : 05.63.45.56.22
Site : 316 831 197 00017 - APE 42212